

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies –

Part 2-804: Test methods for time to delamination – T260, T288, T300

Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles –

Partie 2-804: Méthodes d'essai pour le temps de décollement interlaminaire – T260, T288, T300



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2023 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, ...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 300 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 19 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 300 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 19 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies –

Part 2-804: Test methods for time to delamination – T260, T288, T300

Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles –

Partie 2-804: Méthodes d'essai pour le temps de décollement interlaminaire – T260, T288, T300

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.180

ISBN 978-2-8322-7422-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	3
1 Scope.....	5
2 Normative references	5
3 Terms and definitions	5
4 Specimen preparation.....	5
5 Test specimens	5
6 Test equipment.....	6
7 Test procedure	6
8 Calculation	6
9 Report	7
Bibliography.....	8
Figure 1 – A typical plot for an epoxy material at an isothermal temperature of 260 °C	7

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61189-2-804:2023

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARDS AND
OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES –****Part 2-804: Test methods for time to delamination – T260, T288, T300**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at <https://patents.iec.ch>. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 61189-2-804 has been prepared by IEC technical committee TC 91: Electronics assembly technology. It is an International Standard.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
91/1874/FDIS	91/1894/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

A list of all parts in the IEC 61189 series, published under the general title *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARDS AND OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES –

Part 2-804: Test methods for time to delamination – T260, T288, T300

1 Scope

This part of IEC 61189 specifies a test method to determine the time to delamination of base materials and printed boards using a thermomechanical analyser (TMA). Temperatures used for this evaluation are typically 260 °C, 288 °C and 300 °C, but are not limited to these values.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60194-1, *Printed board design, manufacture and assembly – Vocabulary – Part 1: Common usage in printed board and electronic assembly technologies*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60194-1 apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>

4 Specimen preparation

Unless otherwise specified, a minimum of two specimens shall be tested. These specimens shall be taken from random locations of the material to be evaluated.

The edges of each specimen shall be smooth, this may necessitate sanding after etching.

5 Test specimens

Test specimens shall be unclad laminate material or a printed circuit board. It is acceptable to take specimens from multilayer printed boards with internal conductors present. For determination of a multilayer board's bond integrity, presence of internal conductors is preferred.

All copper shall be etched from the test specimens using standard industry methods.

The specimen shall be taken at a distance ≥ 25 mm from the edge of the material / circuit board being evaluated. The dimensions of the specimens shall be approximately 6,35 mm $\times$ 6,35 mm $\times$ thickness of the sample.

The specimen shall lie flat on the test surface, so all edges of the specimen shall be sanded, or equivalent, to make them smooth and free of burrs. Care should be taken that this process does not induce mechanical stresses or heat the specimen.

6 Test equipment

- a) a Thermal Mechanical Analyser (TMA) with capability to determine a dimensional change within $\pm 0,001$ mm over the defined temperature range;
- b) an air circulating drying chamber capable of maintaining $105\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$;
- c) a low humidity drying cabinet or desiccator capable of maintaining an atmosphere less than 30 % RH at 23 °C ;
- d) a diamond cutting blade or wheel and suitable equipment for sanding the edges of the sample to achieve the smooth edges and desired sample size.

7 Test procedure

- a) Calibrate the TMA instrument as per the manufacturer's guidelines.
- b) Precondition the specimens for $2\text{ h} \pm 0,25\text{ h}$ at $105\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, then allow to cool to room temperature in a low humidity drying cabinet or desiccator.
- c) Once cooled, take the specimen from the low humidity drying cabinet and place it on to the stage of the TMA equipment. Care should be taken that the specimen is resting flat in the centre of the test stage.
- d) The TMA probe is to be lowered onto the specimen and a force applied of 49 mN.
- e) Lower the furnace around the test stage.
- f) Begin the temperature scan; the start temperature is to be no greater than 30 °C .
- g) The scan rate shall be maintained at 10 °C/minute , unless specified otherwise.
- h) Once the scan achieves the specified isothermal temperature (often 260 °C , 288 °C , or 300 °C) maintain at that temperature until failure occurs, or 10 minutes has elapsed, whichever occurs first (this will only be possible to detect if the TMA equipment has a real-time data display). If the isothermal temperature has not been specified, it shall be 260 °C .

8 Calculation

The time to delamination is defined as the time from the beginning of the isotherm to failure. Failure is deemed to be any incident or variation on the data plot where the specimen thickness is demonstrated to have altered irreversibly. Some materials will occasionally delaminate prior to the isotherm being reached. In cases of this type, record the temperature at the time failure occurred. Figure 1 shows a typical plot for an epoxy material at an isothermal temperature of 260 °C , including the point the irreversible change occurs.

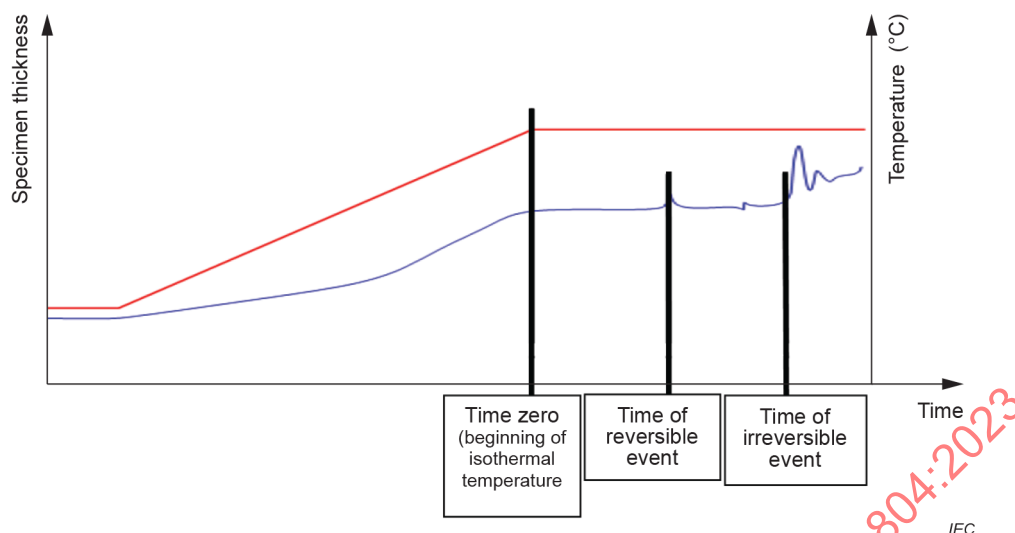


Figure 1 – A typical plot for an epoxy material at an isothermal temperature of 260 °C

9 Report

This report shall include the following information:

- a) test method reference number and revision level;
- b) name of the person performing the test;
- c) date testing was conducted;
- d) material tested – designation and description;
- e) initial thickness of test specimen;
- f) laboratory conditions (room temperature and relative humidity) at time of testing;
- g) scan rate used;
- h) isothermal temperature used for the test;
- i) if a printed board was tested, the configuration of the test specimen;
- j) any variations from the defined test method;
- k) the time to delamination, as determined by referenced test method, and any important events.

Bibliography

IPC-TM-650 No. 2.4.24.1, *Time to Delamination (TMA Method)*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61189-2-804:2023

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61189-2-804:2023

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	11
1 Domaine d'application	13
2 Références normatives	13
3 Termes et définitions	13
4 Préparation des échantillons d'essai	13
5 Échantillons d'essai	13
6 Équipement d'essai	14
7 Procédure d'essai	14
8 Calcul	14
9 Rapport	15
Bibliographie	16
Figure 1 – Tracé typique pour un matériau époxy à une température isotherme de 260 °C	15

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61189-2-804:2023

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**MÉTHODES D'ESSAI POUR LES MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES,
LES CARTES IMPRIMÉES ET AUTRES STRUCTURES
D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES –****Partie 2-804: Méthodes d'essai pour le temps de décollement
interlaminaire – T260, T288, T300**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve application, la validité et à la portée de ces droits de propriété. À la date de publication du présent document, l'IEC n'a reçu aucune déclaration relative à des droits de brevets, qui pourraient être exigés pour la mise en œuvre du présent document. Toutefois, il est rappelé aux responsables de cette mise en œuvre qu'il ne s'agit peut-être pas des informations les plus récentes, qui peuvent être obtenues dans la base de données disponible à l'adresse <https://patents.iec.ch>. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 61189-2-804 a été établie par le comité d'études 91 de l'IEC: Techniques d'assemblage des composants électroniques. Il s'agit d'une Norme internationale.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
91/1874/FDIS	91/1894/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61189, publiées sous le titre général *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de ce document indique qu'il contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer ce document en utilisant une imprimante couleur.

MÉTHODES D'ESSAI POUR LES MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES, LES CARTES IMPRIMÉES ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES –

Partie 2-804: Méthodes d'essai pour le temps de décollement interlaminaire – T260, T288, T300

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61189 définit une méthode d'essai pour déterminer le temps de décollement interlaminaire des matériaux de base et des cartes imprimées en utilisant un analyseur thermomécanique (TMA – *thermomechanical analyser*). Les températures utilisées pour cette évaluation sont généralement 260 °C, 288 °C et 300 °C, mais ne se limitent pas à ces valeurs.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60194-1, *Conception, fabrication et assemblage de cartes imprimées – Vocabulaire – Partie 1: Usage commun des techniques d'assemblage des composants électroniques et des cartes imprimées*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 60194-1 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

4 Préparation des échantillons d'essai

Sauf spécification contraire, au minimum deux échantillons doivent être soumis à l'essai. Ces échantillons doivent être prélevés à partir d'emplacements aléatoires du matériau à évaluer.

Les bords de chaque échantillon doivent être lisses, ce qui peut nécessiter un ponçage après la gravure.

5 Échantillons d'essai

Les échantillons d'essai doivent être constitués d'un matériau stratifié non plaqué ou d'une carte de circuit imprimé. Les prélèvements des échantillons sur des cartes imprimées multicouches avec présence de conducteurs internes sont admis. Pour déterminer l'intégrité de la liaison d'une carte multicouche, la présence de conducteurs internes est recommandée.

Tout le cuivre doit être gravé à partir des échantillons d'essai conformément aux méthodes industrielles standard.

L'échantillon doit être prélevé à une distance ≥ 25 mm du bord du matériau / de la carte de circuit en cours d'évaluation. Les dimensions des échantillons doivent être d'environ $6,35 \text{ mm} \times 6,35 \text{ mm} \times$ l'épaisseur de l'échantillon.

L'échantillon doit reposer à plat sur la surface d'essai. Tous les bords de l'échantillon doivent donc être poncés, ou tout autre procédé équivalent, pour les rendre lisses et exempts de bavures. Il convient de veiller à ce que ce processus n'induisse pas de contraintes mécaniques ou ne chauffe pas l'échantillon.

6 Équipement d'essai

- a) un analyseur thermomécanique (TMA) capable de déterminer un changement dimensionnel à $\pm 0,001$ mm près sur la plage de température définie;
- b) une chambre de séchage à circulation d'air capable de maintenir une température de $105 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$;
- c) une armoire de séchage ou un dessiccateur à faible humidité capable de maintenir une atmosphère inférieure à 30 % d'humidité relative à 23 °C ;
- d) une lame ou une roue de coupe diamantée et un équipement approprié pour poncer les bords de l'échantillon afin d'obtenir des bords lisses et la taille d'échantillon souhaitée.

7 Procédure d'essai

- a) Étalonner l'instrument TMA conformément aux lignes directrices du fabricant.
- b) Préconditionner les échantillons pendant $2 \text{ h} \pm 0,25 \text{ h}$ à $105 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$, puis les laisser refroidir à température ambiante dans une armoire de séchage ou un dessiccateur à faible humidité.
- c) Après refroidissement, sortir l'échantillon de l'armoire de séchage à faible humidité et le placer sur le plateau de l'équipement TMA. Il convient de veiller à ce que l'échantillon repose à plat au centre du plateau d'essai.
- d) La sonde du TMA doit être abaissée sur l'échantillon et une force de 49 mN doit être appliquée.
- e) Abaisser le four autour du plateau d'essai.
- f) Commencer le balayage de la température; la température de départ ne doit pas être supérieure à 30 °C .
- g) La vitesse de balayage doit être maintenue à 10 °C/minute , sauf spécification contraire.
- h) Lorsque le balayage atteint la température isotherme spécifiée (généralement 260 °C , 288 °C ou 300 °C), maintenir cette température jusqu'à ce qu'une défaillance se produise ou que 10 minutes se soient écoulées, selon ce qui se produit en premier (cette défaillance ne peut se détecter que si l'équipement TMA comporte un affichage des données en temps réel). Si la température isotherme n'a pas été spécifiée, elle doit être de 260 °C .

8 Calcul

Le temps de décollement interlaminaire est défini comme le temps entre le début de l'isotherme et la défaillance. La défaillance est considérée comme tout incident ou modification sur le diagramme de données où il est démontré que l'épaisseur de l'échantillon s'est modifiée de manière irréversible. Certains matériaux se délaminent parfois avant que la température isotherme ne soit atteinte. Dans ce cas, enregistrer la température au moment auquel la défaillance se produit. La Figure 1 représente un tracé typique pour un matériau époxy à une température isotherme de 260 °C , y compris le point où la modification irréversible se produit.